



Техническая поддержка:  
 e-mail: support@oiltest.ru  
 Телефоны:  
 Москва +7 (495) 197-88-99  
 Новосибирск +7 (383) 312-07-57  
 Екатеринбург +7 (343) 251-99-11  
 www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	MNT-23
Обозначение пробы	Mercury GP LUBSAR ECO 0W-30 EU
Компания	
Заказчик	ООО "Байк Ленд Инжиниринг"
Контактное лицо	Халитов Руслан
Наименование клиента	Capitalube
<b>Дополнительная информация</b>	
Внутренний номер пробы	
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный №	/ /
Объем системы (бака)	
Место отбора	
Производитель масла / Вязкость	Mercury GP / SAE 0W-30
Марка масла	Mercury GP LUBSAR ECO 0W-30 EU

**Интерпретация актуальных лабораторных данных**

Все показатели масла находятся в пределах нормы. для более точной оценки необходимо сравнение с паспортными характеристиками на данный продукт.

Данные образца			
Номер образца			580027
Дата отбора			
Пробег			
Наработка			
Долив масла			
Оценка масла			✓
КИТ 4			
Индикаторы износа			
Железо	Fe	мг/кг	2
Хром	Cr	мг/кг	0
Олово	Sn	мг/кг	0
Алюминий	Al	мг/кг	0
Никель	Ni	мг/кг	0
Медь	Cu	мг/кг	0
Свинец	Pb	мг/кг	0
Молибден	Mo	мг/кг	51
Присадки			
Кальций	Ca	мг/кг	1495
Магний	Mg	мг/кг	10
Цинк	Zn	мг/кг	730
Фосфор	P	мг/кг	626
Барий	Ba	мг/кг	0
Бор	B	мг/кг	29
Загрязнение			
Кремний	Si	мг/кг	3
Калий	K	мг/кг	0
Натрий	Na	мг/кг	0
Вода		%	0
Гликоль		%	0
Топливо		%	0.0
Степень окисления		А/см	22.0
Степень нитрования		А/см	3.0
Состояние масла			
Вязкость при 100°C		мм²/с	11.49
Вязкость при 40°C		мм²/с	73.09
Индекс вязкости		-	151
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)		мг КОН/г	6.25
Кислотное число TAN		мг КОН/г	1.12
Отдельные показатели			
Температура вспышки о.т.		°C	232
Испаряемость по NOACK		%	6.92
ИК спектр			+

Общая оценка



Норма



Запрещена частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ООО «МИЦ ГСМ»

стр. 1 / 2


Обозначение пробы: Mercury GP LUBSAR ECO 0W-30 EU

Данные образца			
Номер образца			580027
Дата отбора			
Пробег			
Наработка			
Долив масла			
Оценка масла			✓
Отдельные показатели			
Температура застывания ASTM D 97		°C	-46

Общая оценка



Норма

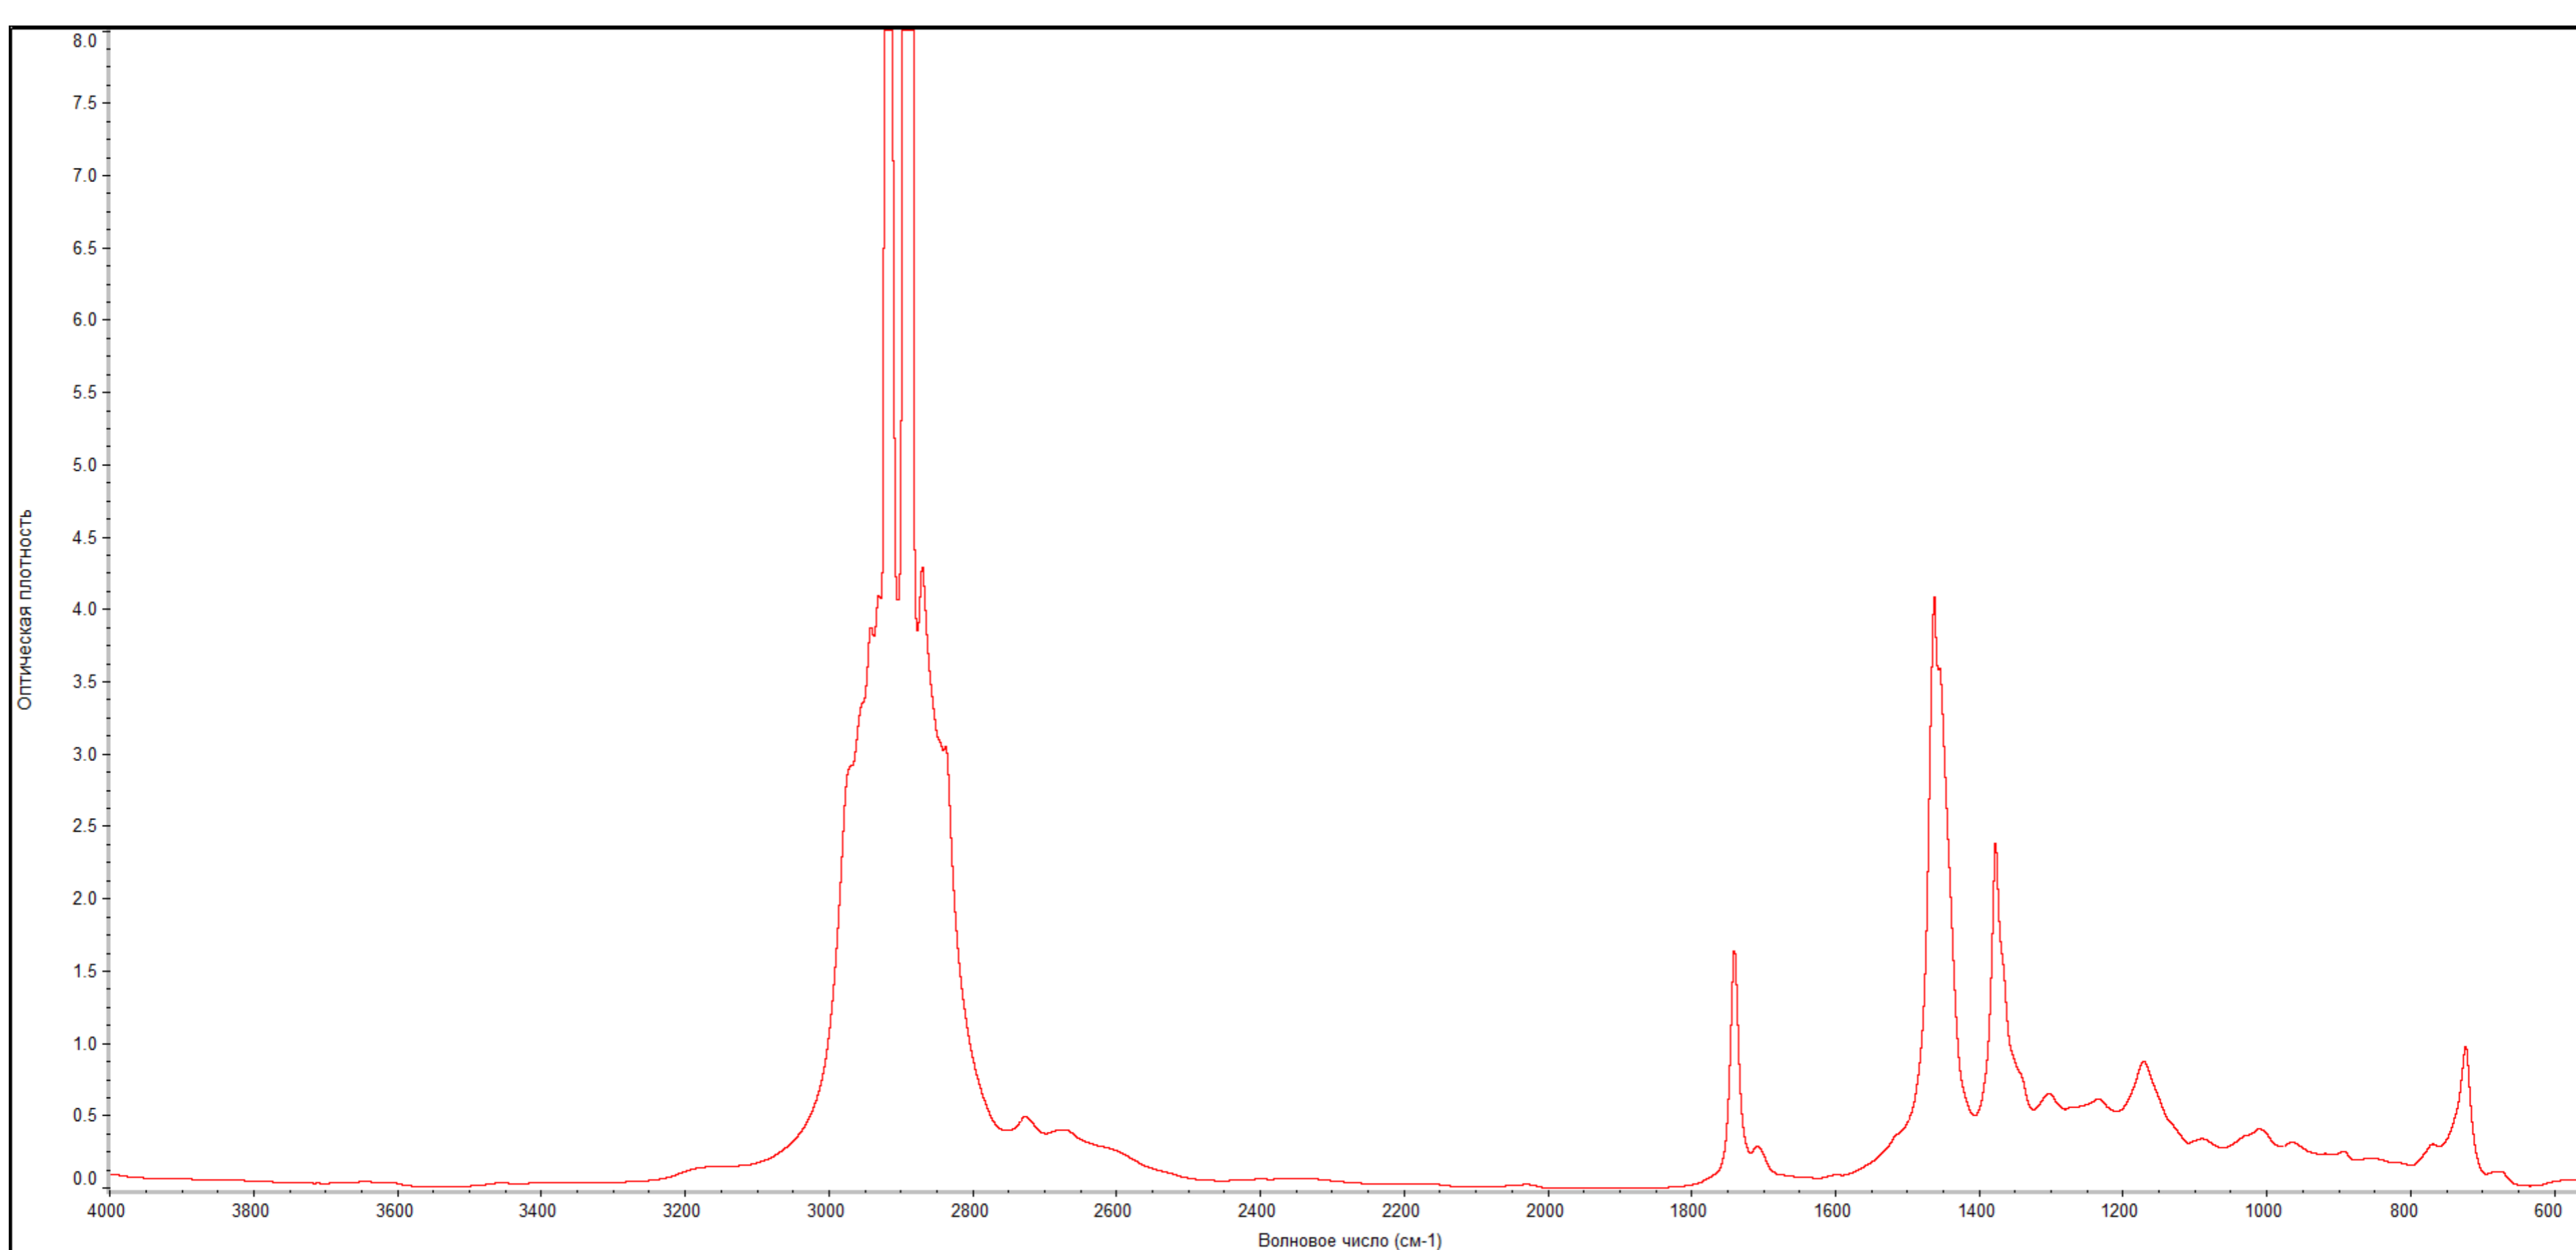

Запрещена частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ООО «МИЦ ГСМ»

стр. 2 / 2